



## ПАСПОРТ Грунтовка ЭП - 0215

Цвет	желтый	Вид тары	Фляга, барабан, банка
Кол-во ед. упаковки	46	Масса нетто	1821,4 кг
Партия №	A62326	Дата изготовления	28.06.2016

Наименование показателя	Значение по ТУ 2312-040-21743165-2011	Результаты испытаний
<b>Полуфабрикат грунтовки</b>		
1 Массовая доля нелетучих веществ, %	60±3	61,5
2 Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	17-25	22
3 Степень перетира, мкм	не более 50	50
4 Температура вспышки в закрытом тигле, °С	Минус 8 - плюс 2	минус 2
<b>Грунтовка</b>		
1 Цвет покрытия грунтовки	Желтый, оттенок не нормируется	Соответствует
2 Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную, без морщин и посторонних включений поверхность. Допускается кратерообразование	Соответствует
3 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч	не более 6	6
4 Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 5	5
5 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см	не менее 50	50
6 Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (60±2) °С, ч	не менее 6	6
• топлива (Т-1 или ТС-1, или РТ)	не менее 6	6
• воды	не менее 6	6
7 Адгезия, баллы	не более 1	1
8 Межслойная адгезия, баллы	не более 1	1


**Заключение: Грунтовка ЭП-0215 желтая п. № А62326 соответствует требованиям ТУ 2312-040-21743165-2011.**

Грунтовку поставляют в виде двух компонентов полуфабриката грунтовки и отвердителя АСОТ-2 (ТУ 6-02-1250-83) или Пентасот-2 (ТУ 2437-050-40245042-2003) в соотношении 100:17.

**Начальник ОТК**

**Руководитель группы ОТК готовой продукции**

**Испытание проводил**

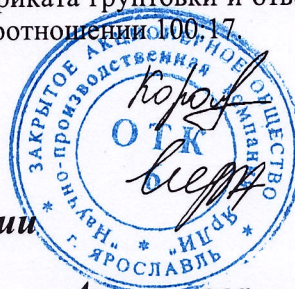

**Королькова Е.П.**

**Чернышева Н.В.**

**Анисимова С.Ш.**

**Анисимова**