



РУССКИЕ КРАСКИ



ПАСПОРТ № 2030  
ЭМАЛЬ ЭП-51 СЕРАЯ

Дата изготовления 12.07.17 Номер партии 3939 Масса нетто 432 кг  
Количество единиц упаковок 9/48  
Вид тары БАРАБАН СТАЛЬНОЙ КОНИЧЕСКИЙ 55 л Гарантийный срок: 12 месяцев

Качественные показатели

N п/п	Наименование показателей	Требования	Установлено анализами и испытаниями
01	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета картотеки 879,869	соотв.
02	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным и гладким без смарщивания и оспин	соотв.
03	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с	35 - 65	45
04	Массовая доля нелетучих веществ, %	23 - 26	25.0
05	Степень перетира, мкм, не более	40	40
06	Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	30	19
07	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (80±2)°С, ч, не более Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±5)°С, ч, не более	1.5	1.5
		3	3
08	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
09	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0.18	0.20
10	Адгезия покрытия, баллы, не более	2	2
11	Блеск пленки, %, не менее	10	14
12	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-го раствора хлористого натрия (NaCl) при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	соотв.
		24	соотв.

Заключение : Соответствует ГОСТ: 9640-85 изм 1-2

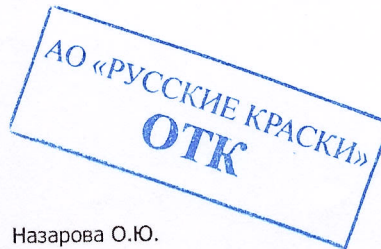

Начальник лаборатории ОТК

Назарова О.Ю.

Начальник ОТК

Коломичева Е.В.

РОССИЯ, 150002, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, 96  
ТЕЛЕТАЙП 217392 : ФАКС (4852) 45-19-95  
ФАКС УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ (4852) 45-17-73, 45-19-98 ТЕЛЕФОН ОТК: 49-29-34

СМК производителя сертифицирована на соответствие ИСО 9001:2008 ИСО/ТУ 16949:2009  
СЭМ производителя сертифицирована на соответствие ИСО 14001:2004  
СУОТ производителя сертифицирована на соответствие ИСО SAS 18001:2007