



ПАСПОРТ

ЭМАЛЬ ЭП-525

Цвет	Темно-зеленый	Вид тары	Барaban, банка
Кол-во ед. упаковки	71	Масса нетто	2868 кг
Партия №	A72660	Дата изготовления	25.06.17.

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 22438-85 с изм. 1, 2	Результаты испытаний
1 Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета картотеки эталонов № 312 Оттенок не нормируется	Соответствует
2 Внешний вид пленки эмали	После высыхания пленка эмали должна быть матовой или полуматовой, однородной, без посторонних включений. Допускается легкая шагрень и единичные оспины (кроме эмалей защитной и темно-серой графитированной) и следы графита на пленке эмали темно-серой графитированной	Соответствует
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с, для полуфабриката эмали	60±15	65
4 Массовая доля нелетучих веществ, %, в полуфабрикате эмали	70±3	69,4
5 Степень перетира по прибору «Клин» с пределом измерения от 0 до 150 мкм, для полуфабриката эмали	не более 45	45
6 Время высыхания пленки до степени 5 при температуре (50±3) °С, ч	не более 5	5
7 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, для эмали	не менее 0,30	0,41
8 Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 3	3
9 Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см	не менее 50	50
10 Адгезия пленки, баллы	не более 1	1
11 Стойкость пленки при температуре (20±2) °С, ч, к статическому воздействию: • воды (для эмали темно-красной, темно-серой графитированной, защитной) • 3%-ного раствора хлористого натрия (для эмали темно-зеленой, серой, темно-серой) • трикрезилфосфата (для эмали темно-серой графитированной)	не менее -- не менее 24 не менее --	-- 24 --
12 Удельное объемное электрическое сопротивление пленки ρ _v , Ом·см (для эмали темно-серой графитированной)	не более 10	--
13 Срок годности (жизнеспособности) эмали при температуре (20±2) °С, ч	не менее 8	8


Заключение: Эмаль ЭП-525 п. № A72660 соответствует требованиям ГОСТ 22438-85 с изменениями №№ 1, 2.

Эмаль поставляют комплектно в виде двух компонентов: полуфабриката эмали и отвердителя № 1 (ТУ 6-10-1263-77) в соотношении 100,00 : 2,8.

Начальник ОТК

Руководитель группы ОТК готовой продукции

Испытание проводил

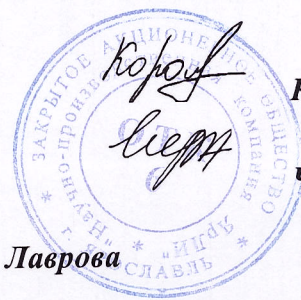

Королькова Е.П.

Чернышева Н.В.

Лаврова Е.В.